

Evaluasi Perencanaan Penanganan Existing Jalan yang Tidak Stabil pada Ruas Jalan Gunting Saga – Teluk Binjai Kab. Labuhan Batu Utara (Studi Kasus)

by Muhammad Arif Gusfimi

Submission date: 29-Jul-2024 11:59AM (UTC+0700)

Submission ID: 2424170206

File name: GLOBE_VOL_2_NO_3_AGUSTUS_2024_HAL_133-146.pdf (1.38M)

Word count: 4014

Character count: 22474



Evaluasi Perencanaan Penanganan Existing Jalan yang Tidak Stabil pada Ruas Jalan Gunting Saga – Teluk Binjai Kab. Labuhan Batu Utara (Studi Kasus)

Muhammad Arif Gusfimi ^{1*}, Marwan Lubis ², Hamidun Batubara ³

^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi penulis: gusfimi@gmail.com*

Abstract. The Gunting Saga - Teluk Binjai Road section (North Labuhan Batu Regency) is a Collector Road or Regency Road that connects the city of Aek Kanopan and the city of Kualuh Hilir. On this section of road, several large and heavy vehicles often pass with geometric conditions that are not too wide and at some points the ground conditions are less stable, which results in poor traffic flow and also damage to parts of the road. The impact of the lack of width and damage to the existing condition of the Gunting Saga - Teluk Binjai section is: hampering economic activity in the area. The aim of the study is to plan flexible pavement and widening on road shoulders and also plan flexible pavement on additional or overlay pavement. To support this study, several data are needed, such as: traffic volume data, rainfall data, CBR data, Benkelman beam data and also unit price analysis data using secondary data obtained from the North Sumatra Province National Road Planning and Supervision Working Unit. From the results of the data obtained, it is then processed and analyzed in the calculation of flexible pavement for new roads and additional pavement (overlays) using Bina Marga standards for flexible pavement analysis using Instructions for Planning the Thickness of Flexible Pavement for Highways Using the Component Analysis Method (SKBI-2.3.26.1987). Meanwhile, for additional pavement analysis (overlay), the Hot Rolled Overlay Design For Indonesia method is used. From the calculation results, it is obtained that the thickness of the flexible pavement layer for the new road and also the thickness of the additional pavement layer (overlay) are obtained with various values, namely: segment 1 has a layer value of $D1 = 5,4$ cm, $D2 = 25$ cm, $D3 = 35$ cm as well as for each segment so on up to four segments.

Keywords : Road Damage, New Road Pavement, Overlay

Abstrak. Ruas Jalan Gunting Saga – Teluk Binjai (Kabupaten Labuhan Batu Utara) merupakan jalan Kolektor atau Jalan Kabupaten yang menghubungkan antar kota Aek Kanopan dan kota Kualuh Hilir. Pada ruas jalan ini sering dilewati beberapa kendaraan-kendaraan besar dan berat dengan keadaan geometrinya yang tidak terlalu lebar dan pada beberapa titik kondisi tanah kurang stabil yang mengakibatkan tidak lancarnya arus lalu lintas dan juga kerusakan pada bagian – bagian jalan. Dampak dari kurang lebarnya dan rusaknya kondisi eksisting diruas Gunting Saga – Teluk Binjai itu adalah : terhambatnya aktivitas perekonomian di daerah tersebut. Tujuan dari studi adalah untuk merencanakan perkerasan lentur dan pelebaran pada bahu jalan dan juga merencanakan perkerasan lentur pada perkerasan tambahan atau overlay. Untuk menunjang studi ini diperlukan beberapa data seperti : data volume lalu lintas, data curah hujan, data CBR, data benkelman beam dan juga data analisa harga satuan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil data yang diperoleh, kemudian diolah dan dianalisa pada perhitungan perkerasan lentur jalan baru dan perkerasan tambahan (overlay) dengan standar Bina Marga analisa perkerasan lentur ini menggunakan Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya Dengan Metode Analisa Komponen (SKBI-2.3.26.1987), sedangkan untuk analisa perkerasan tambahan (overlay) ini menggunakan metode Hot Rolled Overlay Design For Indonesia. Dari hasil perhitungan diperoleh masing – masing tebal lapisan perkerasan lentur jalan baru dan juga tebal lapisan perkerasan tambahan (overlay) dengan nilai yang beragam yaitu : segmen 1 mempunyai nilai lapisan $D1 = 5,4$ cm, $D2 = 25$ cm, $D3 = 35$ cm begitupun pada setiap segmen seterusnya sampai empat segmen.

Kata Kunci : Kerusakan Jalan, Perkerasan Jalan Baru, Overlay.

1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan pertumbuhan perkembangan ekonomi dan populasi, keberlanjutan infrastruktur jalan menjadi suatu aspek krusial dalam mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat terutama pada Ruas Jalan Gunting Saga - Teluk Binjai Kabupaten Labuhan Batu Utara, yang banyak menghasilkan sumber daya alam yang dapat meningkatkan pendapatan perkapita pada daerah tersebut, sehingga dalam hal ini di butuhkan sarana dan prasarana yang memadai pada disegala bidang, terutama pada transportasi darat.

Dalam hal ini untuk mendapatkan kualitas dan kuantitas jalan yang ekonomis, Namun, perlu diakui bahwa beberapa ruas jalan mengalami kendala dalam hal stabilitas, yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan serta berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi akibat perbaikan yang berulang - ulang, sehingga mutu dan biaya dapat di laksanakan secara efisien, oleh karena itu pembangunan jalan sangat penting untuk diperhatikan baik dari segi pembangunan maupun perawatan (*maintenance*) jalan tersebut.

Kondisi existing jalan pada saat sebelum dilaksanakan pekerjaan banyak mengalami kerusakan – kerusakan terutama pada tanah dasar yang harus ditangani secara maksimal, terdapat beberapa jenis – jenis kerusakan pada Ruas Jalan Gunting Saga – Teluk Binjai antara lain :

1. Jalan berlubang disebabkan oleh traffic kendaraan
2. Kondisi existing jalan pada beberapa titik tidak stabil
3. Disebaban adanya tanah gambut

Pada pembahasan ini akan membandingkan hasil perencanaan yang ada dengan perencanaan analisa yang akan di buat (laporan skripsi) pada existing jalan yang tidak stabil (Gambut) pada ruas jalan Gunting Saga - Teluk Binjai Kabupaten Labuhan Batu Utara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

² Jalan Raya

Jalan merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapanya yang diperuntukan bagi lalu lintas. Jalan raya adalah suatu lintasan yang bermanfaat untuk melewati lalu lintas dari suatu tempat ke tempat yang lain.

Jaringan jalan raya yang merupakan prasarana transportasi darat memegang peranan yang sangat penting dalam sector perhubungan terutama untuk keseimbangan barang dan jasa.

11

Umur Rencana (UR)

Umur rencana perkerasan jalan ialah jumlah tahun dari saat jalan tersebut dibuka untuk lalu lintas kendaraan sampai diperlukan suatu perbaikan yang bersifat structural (sampai diperlukan overlay lapisan perkerasan).

Daya Dukung Tanah Dasar (DDT) dan CBR

Daya dukung tanah dasar (Subgrade) pada perencanaan perkerasan lentur dinyatakan dengan nilai CBR (California Bearing Ratio).¹⁵ Jadi harga CBR adalah nilai yang menyatakan kualitas tanah dasar dibandingkan dengan bahan standar berupa batu pecah yang mempunyai nilai CBR sebesar 100%

10

Alat Dynamic Cone Penetrometer (DCP)

Alat ini digunakan untuk menentukan nilai CBR sub grade, sub base atau base course suatu sistem secara cepat dan praktis. Biasa dilakukan sebagai pekerjaan quality control pekerjaan pembuatan jalan.

Faktor Regional (FR)

Keadaan lapangan mencakup¹⁶ permeabilitas tanah, perlengkapan drainase, bentuk alineman serta persentase kendaraan dengan berat ≥ 13 ton. dan kendaraan yang berhenti, sedangkan keadaan iklim mencakup curah hujan rata-rata pertahun. Mengingat persyaratan penggunaan disesuaikan dengan “Peraturan Pelaksanaan Pembangunan Jalan Raya” edisi terakhir, maka pengaruh keadaan lapangan yang mengangkut permeabilitas tanah dan perlengkapan drainase dapat dianggap sama.¹³ Dengan demikian dalam penentuan tebal perkerasan ini, factor regional hanya dipengaruhi oleh bentuk alinyemen (kendali dan tikungan), persentase berat kendaraan dan yang berhenti serta iklim (curah hujan).

18

Indeks Permukaan (IP)

Indeks permukaan ini menyatakan nilai dari pada kerataan / kehalusan serta⁴ kekokohan permukaan yang bertalian dengan tingkat pelayanan bagi lalu lintas yang lewat.

Adapun beberapa nilai IP beserta artinya adalah seperti yang tersebut dibawah ini :

IP = 1,0 : adalah menyatakan permukaan jalan dalam keadaan rusak berat sehingga mengganggu lalu lintas kendaraan.

IP = 1,5 : adalah tingkat pelayanan terendah yang masih mungkin (jalan tidak terputus).

IP = 2,0 : adalah tingkat pelayanan terendah bagi jalan yang masih mantap.

IP = 2,5 : adalah menyatakan permukaan jalan masih cukup stabil dan baik.

Koefesien Kekuatan Relatif (a)

Koefesien Kekuatan Relatif (a) masing-masing bahan dan kegunaannya sebagai lapis permukaan, pondasi, pondasi bawah, tentukan secara korelasi sesuai nilai *Marshall Test* (untuk bahan dengan aspal), kuat tekan (untuk bahan yang distabilisasikan dengan semen atau kapur), atau CBR

3. METODOLOGI STUDI

Lokasi Studi perencanaan ini pada ruas Jalan Gunting Saga - Teluk Binjai Kabupaten Labuhan Batu Utara sepanjang 200 meter dari Sta. 18+200 sampai dengan Sta. 18+400 dapat dilihat pada gambar 3.1. merupakan jalan kolektor dengan type jalan 1 jalur, lajur 2 arah. Lebar rencana badan jalan 7,50 m yang terdiri dari jalur Lalu Lintas 5,50 m dan bahu jalan kiri-kanan masing-masing 1,00 m sesuai dengan persyaratan teknis jalan untuk ruas jalan dalam sistem jaringan jalan primer peraturan menteri pekerjaan umum tahun 2011, berdasarkan statusnya Gunting Saga - Teluk Binjai Kabupaten Labuhan Batu Utara ini adalah jalan Kabupaten sedangkan berdasarkan kelasnya jalan ini termasuk jalan kelas II.

Dalam perhitungan tebal perkerasan jalan menggunakan metode atau Standar Bina Marga Perkerasan lentur, Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya Dengan Metode Komponen, Spesifikasi Teknik dan Manual Desain Perkerasan Jalan 2013

4. PERENCANAAN PERKERASAN JALAN LENTUR

Perencanaan Tebal Lapisan Perkerasan Tambahan (Overlay)

Konstruksi jalan yang telah habis masa pelayanannya, telah mencapai index permukaan akhir yang diharapkan perlu diberikan lapis tambahan untuk dapat kembali mempunyai nilai kekuatan, tingkat kenyamanan, tingkat kekedapan terhadap air dan tingkat kecepatannya mengalirkan air. Sebelum perencanaan tebal lapis tambahan (overlay) dapat dilakukan, perlu dilakukan terlebih dahulu :

- ✓ Survey kondisi permukaan
- ✓ Survey kelayakan struktur konstruksi perkerasan

Survey Kondisi Permukaan

Survey ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kenyamanan (rideability) permukaan jalan saat ini. Survey dapat dilakukan secara visual ataupun dengan bantuan alat mekanis.

Survey Kelayakan Struktural Konstruksi Perkerasan

Kelayakan structural konstruksi perkerasan dapat ditentukan dengan 2 cara yaitu secara destruktif dan secara non destruktif. Pemeriksaan destruktif yaitu dengan cara membuat test pit pada perkerasan jalan lama, mengambil sampel ataupun mengadakan pemeriksaan langsung di lokasi tersebut.

Pemeriksaan ini tidak begitu disukai karena mengakibatkan kerusakan kondisi perkerasan jalan lama.

Pemeriksaan nondestruktif yaitu suatu cara pemeriksaan dengan mempergunakan alat yang diletakan di atas permukaan jalan sehingga tidak berakibat rusaknya konstruksi perkerasab jalan. Alat yang umum dipergunakan di Indonesia saat ini adalah alat benkelman beam.


Metode ini dikembangkan oleh AC Benkelman dengan mempergunakan balok yang diletakan diantara roda ganda sumbu belakang truk standar. Prosedur lengkap dari pemeriksaan dengan alat ini dapat dibaca pada buku Manual Pemeriksaan perkerasan jalan jalan dengan alat Benkelman Beam No. 01/MN/b?1983, atau modifikasi dari itu seperti prosedur pengujian Benkelman Beam CDO “Dokumen Rujukan RD 3.1.2”

14 Alat Benkelman Beam

Benkelman beam merupakan alat yang digunakan untuk mengukur lendutan balik, lendutan langsung dan titik belok perkerasan yang menggambarkan kekuatan struktur perkerasan jalan. Penggunaan alat ini sangat efektif untuk menentukan kekuatan struktur tanpa menyebabkan kerusakan pada permukaan jalan.

Peralatan dari benkelman beam terdiri atas :


1. Truk 2 sumbu dengan berat kosong 5 ton, dibebani dengan beban sehingga berat sumbu belakang adalah 8,2 ton. Beban masing-masing roda sumbu belakang adalah 4,1 ton., tekanan angin ban adalah 5,5 kg/cm².

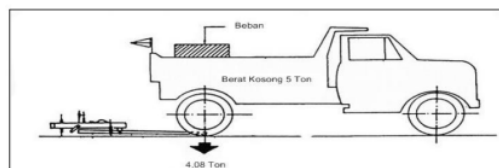

Gambar 1. Truk yang dipergunakan untuk servey lendutan

Sumber :Bina marga Pd T-05-2005-B, Departemen Pekerjaan Umum (2005).


2. Balok bankelman, terdiri dari 2 batang yang terbagi menjadi 2 bagian oleh titik O. Pada balok tersebut terdapat arloji pengukuran dengan pembagian skala 0,01 mm atau 0,001 inci. Alat ini mempunyai kunci sehingga mudah dibawa-bawa.

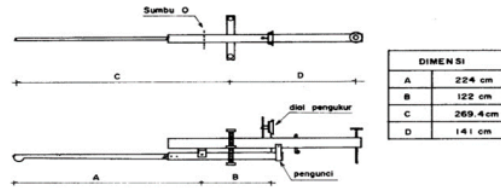

Gambar 2 Alat Benkelman Beam

Sumber : SNI Cara uji lendutan perkerasan lentur dengan Alat Benkelman Beam halaman 17

Alat diletakan diantara roda ganda ban belakang, selanjutnya pemeriksaan mengikuti prosedur sesuai dengan data apa yang diinginkan. Dari pemeriksaan dengan alat Benkelman beam ini dapat diperoleh data tentang lendutan balik, lendutan balik titik belok, lendutan maksimum dan cekung lendutan. Data yang banyak dipergunakan saat ini adalah data lendutan balik. Seperti terlihat hubungan antara lendutan dengan pembebanan.

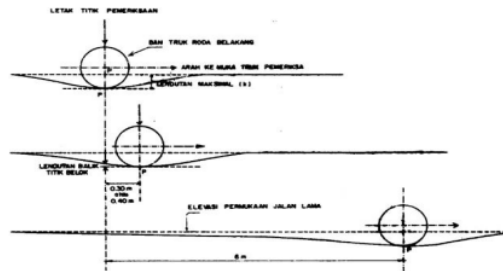


Gambar 3 Hubungan antara lendutan dengan pembebanan

Sumber : Bina Marga, 1983

Pembacaan Yang Dilakukan

Pembacaan pemeriksaan dengan batang Benkelman dapat dilakukan 4 kali pembacaan lendutan yang terjadi pada posisi.

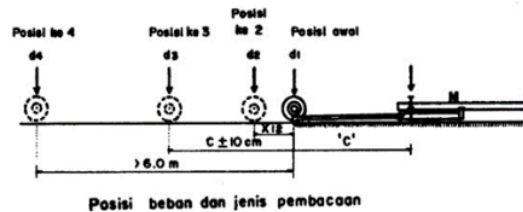

Gambar 4. Posisi dan jenis pembacaan

Sumber : Bina Marga, 1983

Ke empat pembacaan tersebut adalah :

1. Pembacaan awal (=d1), adalah pembacaan dial Benkelman beam pada saat posisi beban tepat berada pada tumit batang. Pembacaan awal ini seringkali di nolkan.
2. Pembacaan kedua (= d2), adalah pembacaan dial Benkelman beam saat posisi beban berada pada jarak X_{12} dari titik awal. $X_{12} = 30$ cm untuk jenis permukaan penetrasi dan 40 cm untuk jenis permukaan aspal beton.
3. Pembacaan ketiga (= d3), adalah pembacaan dial Benkelman beam pada saat posisi beban berada pada jarak C dari titik awal. C adalah jarak dari tumit batang sampai kaki depan (gambar 4.14).
4. Pembacaan ke empat (= d4), adalah pembacaan dia pada saat posisi beban berada pada jarak 6 meter dari titik awal.

Analisa dan Perhitungan Data Pembacaan

a. Lendutan balik

Lendutan balik dapat ditentukan dengan mempergunakan rumus sebagai berikut :

$$d = 2 (d_3 - d_1) \times ft \times C \quad (4.7)$$

Jika pemeriksaan dilakukan di kedua roda belakang truk, maka lendutan balik yang merupakan waktu titik tersebut adalah lendutan balik dengan nilai terbesar dari keduanya.

Data lendutan balik umumnya dinyatakan dalam bentuk grafik, hubungan antara besarnya lendutan balik dan lokasi. Lendutan balik digambarkan dalam skala 1;1, dan lokasi dinyatakan dalam jarak km dengan skala 1 cm = 1 km.

Perhitungan Pengukuran lendutan balik tiap-tiap titik :

$$d = 2 (d_3 - d_1) \times ft \times C$$

dimana :

d = lendutan balik (mm)

d_3 = pembacaan akhir (mm)

d_1 = pembacaan awal (mm)

C = factor pengaruh air tanah

= 1 (apabila pemeriksaan dilakukan pada keadaan kritis musim hujan kedudukan air tanah tinggi).

=1.5 (pabila pemeriksaan dilakukan pada keadaan baik musim kemarau / kedudukan air tanah rendah).

ft = factor penyesuaian temperature perhitungan Lendutan :

Pengukuran lendutan 1 : $d_3 = 43.6$ mm

$$d_1 = 0 \text{ mm ft} = 0.99$$

$$C = 1.5$$

Maka :

$$\begin{aligned} d &= 2 (d_3 - d_1) \times \text{ft} \times C \\ &= 2 (23 - 0) \times 0.99 \times 1.5 \\ &= 343.587 \text{ mm} \end{aligned}$$

Perhitungan selanjutnya dapat dihitung dengan menggunakan cara dan rumus yang sama, untuk hasil perhitungan titik selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Perhitungan Lendutan

No.	Letak	Suhu Udara	Suhu Jalan (C°)	Pembacaan awal (mm)	Pembacaan akhir (mm)	d (mm)
1	Kiri	31	49	0	43.6	343.587
2	Tengah	32	40	0	75.5	224.235
3	Kanan	32	44	0	37.00	153.446
4	tengah	32	48	0	56.00	232.243
5	Kiri	32	45	0	37.00	109.89
6	tengah	32	47	0	39.00	115.83
7	Kanan	32	46	0	61.50	255.052
8	tengah	32	40	0	38.00	167.597
9	Kiri	32	35	0	40.00	118.80
10	tengah	32	36	0	34.00	141.004
11	Kiri	31	49	0	48.00	142.56
12	tengah	32	40	0	53.12	157.766
13	Kanan	32	44	0	35.44	102.067
14	tengah	32	48	0	56.00	181.17
15	Kiri	32	45	0	86.00	379.298
16	tengah	32	47	0	67.00	198.99
17	Kanan	32	46	0	57.00	213.84
18	tengah	32	40	0	23.00	101.440
19	Kiri	32	35	0	59.00	244.684
20	tengah	32	36	0	40.00	115.2

Sumber : Data Kementerian Pekerjaan Umum Kota Labuhan Batu Sumatera Utara. Tahun 2023

Pembagian Segmen Jalan

Sebelum tebal lapisan tambahan direncanakan, maka terlebih dahulu perkerasan jalan yang ada tersebut dibagi-bagi atas segmen jalan. Setiap segmen mempunyai kondisi perkerasan yang kira-kira sama. Faktor- faktor yang mempengaruhi pembagian segmen adalah :

- Nilai lendutan balik
- Volume lalu lintas

Lendutan Balik

Pertimbangan-pertimbangan teknis terutama harus diberikan pada daerah-daerah kritis seperti daerah dengan lendutan balik yang lebih besar dibandingkan dengan daerah disekitarnya. Dalam hal ini sebaiknya terlebih dahulu diperiksa dilokasi, apakah yang menyebabkan hal itu terjadi, mungkin saja kondisi drainase yang jelek, sehingga mengakibatkan daya dukung berkurang dan lendutan balik menjadi besar. Dalam hal ini data lendutan balik tersebut dapat diabaikan untuk pembagian segmen, asalkan kondisi drainase akan diperbaiki.

Besarnya lendutan balik setiap segmen diwakili oleh suatu besaran yang dinamakan lendutan balik segmen. Menurut “Design Parameters and Models for the Roadworks Design System”, dari Bina Marga, besar elndutan balik segmen ditentukan dengan mempergunakan rumus sebagai berikut :

$$D = d + 1S \quad (4.8)$$

Dimana:

D = lendutan balik segmen

d = lendutan balik rata-rata dalam satu segmen

d = lendutan balik tiap titik dalam segmen

N= jumlah titik pemeriksaan dalam segmen

$$S = \sqrt{\frac{n(\sum d^2) - (\sum d)^2}{n(n-1)}} \quad (4.9)$$

Sedangkan pada buku “Manual Pemeriksaan Perkerasan Jalan Dengan Alat Benkelman Beam”, No. 01/MN/B/1983

Untuk jalan kolektor $D = \bar{d} + 1,64 S$ (4.10)


Tabel 2. Luasan Segmen

No	Segmen	Km	Km	Luas
1	Segmen 1	18+200	18+250	375
2	segmen 2	18+250	18+300	375
3	segmen 3	18+300	18+350	375
4	segmen 4	18+350	18+400	375

Sumber: Data Lapangan

Volume Lalu Lintas

Volume lalu lintas mempengaruhi panjang segmen dari jalan tersebut karena akan mempengaruhi ³tebal lapisan tambahan yang dibutuhkan. Setiap segmen jalan mempunyai volume dan komposisi lalu lintas yang sama. Perbedaan volume mungkin terjadi setelah ada parsimpangan atau jalan jalan masuk/keluar dari jalan utama.

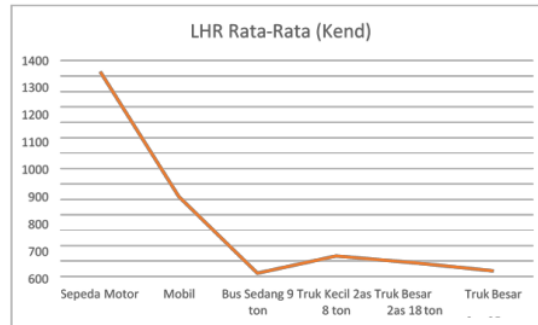

Gambar 5 Grafik LHR

Prosedure Penentuan Segmen Jalan

Dapat dilihat pada ketiga grafik dengan skala yang sama menunjukkan hubungan antara lain :

1. Panjang jalan dan lendutan balik
2. Panjang jalan dan volume lalu lintas

Batas satu segmen ditentukan dari panjang jalan terpendek dari kedua variabel lendutan balik dan volume lalu lintas.

Analisa dan Perhitungan Tebal Lapisan Tambahan (Overlay)

Sama halnya dengan perencanaan tebal lapisan perkerasan jalan baru, tebal lapisan tambahan yang dibutuhkan dapat direncanakan dengan mempergunakan metode:

Metode HRODI


Metode ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan structural perkerasan dalam menerima beban. Dengan memberi lapisan tambahan, lendutan yang terjadi akibat beban lalu lintas dapat berkurang sampai lebih kecil dari lendutan yang diizinkan.

Didalam perencanaan lapis perkerasan tambahan (overlay) ini menggunakan metode yang dipakai yaitu HRODI.

Parameter Rencana

Dari setiap segmen jalan yang telah ditentukan dibutuhkan parameter rencana sebagai berikut :

- Lendutan balik segmen
- Kondisi permukaan jalan, yang dinyatakan dalam RCI
- Kondisi camber, penampang melintang jalan lama
- Lintas ekivalen kumulatif selama umur rencana

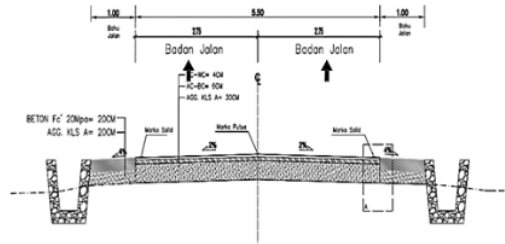

Gambar 6 Sketsa rencana potongan melintang jalan baru

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tabel 3 Lintas ekivalen kumulatif selama umur rencana 5 tahun

KENDARAAN		LEP	LEA	LET	LER
Sumbu Tunggal	Mobil	0.18	0.24	0.21	0.10
Sumbu Tunggal	Bus Sedang	0.74	0.99	0.86	0.43
Sumbu Tunggal	Truk Kecil 2as	3.17	4.25	3.71	1.85
Sumbu Tunggal	Truk Besar 2as	51.21	68.67	59.94	29.97
Sumbu Ganda	Truk Besar 3as	79.79	106.99	93.39	46.70
	Jumlah	135.09	181.13	158.11	79.06

Sumber: Tabel Perhitungan

Tabel 4. Lintas ekivalen kumulatif selama umur rencana 10 tahun

KENDARAAN		LEP	LEA	LET	LER
Sumbu Tunggal	Mobil	0.32	0.64	0.48	0.48
Sumbu Tunggal	Bus Sedang	1.32	2.38	1.85	1.85
Sumbu Tunggal	Truk Kecil 2as	5.70	10.24	7.97	7.97
Sumbu Tunggal	Truk Besar 2as	92.06	165.52	128.79	128.79
Sumbu Tunggal	Truk Besar 3as	143.44	257.88	200.66	200.66
Sumbu Ganda	Jumlah	242.84	436.66	339.75	339.75

Sumber: Tabel Perhitungan

Metode HRODI (Hot Rolled Overlay Design For Indonesia)

Metode HRODI dikembangkan oleh C. Corne, berdasarkan metode ACODI (Aspal Concrete Overlay Design Indonesia) berdasarkan pengalaman yang diperoleh di Jawa Tengah. Penelitian dilakukan mulai awal tahun 1980an. Metode HRODI menggunakan Hot Rolled Sheet sebagai lapis permukaan.

Tebal lapisan tambahan merupakan tebal lapisan yang dibutuhkan untuk mengurangi lendutan yang terjadi selama umur rencana sampai batas yang diizinkan (t) dan tebal lapisan yang dibutuhkan untuk membentuk kembali permukaan perkerasan ke bentuk yang dikehendaki (T).

Tebal lapisan yang dibutuhkan mengurangi lendutan yang terjadi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{2,303 \log D - 0,0408 (1 - \log L)}{0,08 \text{ } 0,013 \log L}$$

$$t = \frac{2,303 \log 343,587 - 0,0408 (1 - \log 537)}{0,08 \text{ } 0,013537} = 147,021 \text{ mm} = 14,70 \text{ cm}$$

dimana :

D = lendutan balik segmen atau lendutan balik yang dipergunakan untuk perencanaan.

L = lintas ekivalen kumulatif selama umur rencana, dinyatakan dalam kelipatan 10^6

Tebal lapisan yang dibutuhkan untuk membentuk kembali permukaan perkerasan yang telah aus atau rusak dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$T = 0,001 (9 - RCI)^{4,5} + Pd.Cam/4 + T_{min}$$

$$T = 0,001(9-8)^{4,5} + 6 \times 3\% / 4 + 7,5$$

$$T = 7,546 \text{ cm}$$

Dimana :

- Pd = lebar perkerasan dalam meter
- Cam = perubahan kemiringan melintang yang direncanakan
- T_{min} = tebal minimum yang berasal dari ukuran agregat minimum yang dipergunakan
- Tebal lapisan yang dibutuhkan menjadi (t + T) cm.

Contoh Kasus :

Jadi untuk menghitung ketebalan AC – BC :

$$T = 0,001 (9 - RCI)^{4,5} + Pd.Cam/4 + T_{min}$$

$$= 0,001(9-8)^{4,5} + 5,5 \times 2\% / 4 + 6,0$$

$$T = 6,028 \text{ cm}$$

Jadi untuk menghitung ketebalan AC – WC :

$$T = 0,001 (9 - RCI)^{4,5} + Pd.Cam/4 + Tmin$$

$$T = 0,001(9-8)^{4,5} + 5,5 \times 2\% / 4 + 4,0$$

$$T = 4,028 \text{ cm}$$

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil perencanaan perkerasan lentur pada Ruas Jalan Gunting Saga - Teluk Binjai di Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan panjang 200 m, dari KM 18+200 s/d KM 18+400 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Dari analisa dengan metode Bina Marga, pada proyek Jalan Gunting Saga

- Teluk Binjai di Kabupaten Labuhan Batu Utara, existing jalan semula badan jalan 5 m dilebarkan menjadi badan jalan 5,5 m dan bahu jalan 1,0 m sisi kanan dan sisi kiri, karena tuntutan tingginya angka traffic lalu lintas pada ruas Jalan Gunting Saga

- Teluk Binjai di Kabupaten Labuhan Batu, yang bertujuan untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Perkerasan lentur dengan tebal masing-masing sebagai berikut:

- Laston Lapis Aus (AC-WC) = 4 Cm (pada badan jalan)
- Laston Lapis Antara (AC-BC) = 6 Cm (pada badan jalan)
- Lapis Pondasi Atas (Aggregat kelas A) = 30 Cm (pada badan jalan)

Dari hasil perhitungan diperoleh masing – masing tebal lapisan perkerasan lentur jalan baru dan juga tebal lapisan perkerasan tambahan (overlay) dengan nilai yang beragam yaitu : segmen 1 mempunyai nilai lapisan D1= 5,4 cm, D2 = 25 cm, D3 = 35 cm begitupun pada setiap segmen seterusnya sampai empat segmen.

6

Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang diperoleh diatas, maka ada beberapa hal yang dapat dihasilkan pada perencanaan ini yaitu :

- Agar konstruksi dapat bertahan yang hendaknya dilakukan kegiatan perawatan secara rutin, terutama pada genangan – genangan air yang dapat mengganggu kesetabilan daya dukung konstruksi pada jalan.
- Pada dasarnya pelaksanaan di lapangan hendaknya tetap berpedoman pada spesifikasi teknis yang ada dan dapat mengikuti sesuai hasil dari perencanaan sehingga mengurangi terjadinya ketidak sesuaian pada pelaksanaan dilapangan.

- Penanganan awal pelaksanaan pekerjaan, harus diketahui terlebih dahulu kapasitas daya dukung tanah dasar, dapat dilakukan dengan test CBR, sehingga, dapat diketahui seberapa besar kekuatan daya dukung existing yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyadi, W., & Citra, M. (2014). Evaluasi kelayakan jalan dengan tipe perkerasan fleksibel pavement. Departemen Pekerjaan Umum, Republik Indonesia.
- Alamsyah, A. A. (2006). Rekayasa jalan raya. UMM.
- Jenderal, D., & Marga, B. (2011). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Issue 20). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Lampiran 19/PRT/M/2011.
- Mardianus, (2013). Studi penanganan jalan berdasarkan tingkat kerusakan perkerasan jalan (Studi Kasus: Jalan Kuala Dua Kabupaten Kubu Raya).
- Sukirman, S. (1999). Perkerasan lentur jalan raya (Cetakan ke-5). Nova.
- Suriyatno, S. (2016). Analisis tebal lapis tambah dan umur sisa perkerasan.

Evaluasi Perencanaan Penanganan Existing Jalan yang Tidak Stabil pada Ruas Jalan Gunting Saga – Teluk Binjai Kab. Labuhan Batu Utara (Studi Kasus)

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unimal.ac.id Internet Source	2%
2	jt.unbari.ac.id Internet Source	2%
3	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	1%
4	ft-sipil.unila.ac.id Internet Source	1%
5	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1%
6	jurnal.pnk.ac.id Internet Source	1%
7	J. Umar. "Pengaruh Kendaraan Bermuatan Lebih (Overloading) Terhadap Umur Rencana Jalan", Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP), 2022 Publication	1%

8	repository.uma.ac.id Internet Source	1 %
9	sni.litbang.pu.go.id Internet Source	1 %
10	download.garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1 %
11	ejurnal.untag-smd.ac.id Internet Source	1 %
12	fdokumen.id Internet Source	1 %
13	zaialqudri26.blogspot.com Internet Source	1 %
14	baturisit.blogspot.com Internet Source	1 %
15	repository.utp.ac.id Internet Source	1 %
16	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	1 %
17	journal.unpar.ac.id Internet Source	1 %
18	mmt.its.ac.id Internet Source	1 %
19	putramadhan02.blogspot.com	

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On